

# Jurnal Lutfi Dwi R

*by* Turnitin Checker

---

**Submission date:** 14-Nov-2020 10:37AM (UTC+0900)

**Submission ID:** 1445558438

**File name:** Lutfi\_D.Rahardian\_i0116066\_1\_1.doc (246.5K)

**Word count:** 1786

**Character count:** 10573

## Uji Lentur Balok Beton Bertulang Memadat Sendiri *High Volume Fly Ash 60%*

<sup>1)</sup>Agus Setiya Budi, <sup>2)</sup>Halwan Alfisa Saifullah, <sup>3)</sup>Lutfi Dwi Rahardian,  
<sup>1,2)</sup>Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta  
<sup>3)</sup>Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta,  
Jln Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126  
Email : [lutfirahardian@gmail.com](mailto:lutfirahardian@gmail.com)

### Abstract

*High Volume Fly Ash – Self Compacting Concrete (HVFA-SCC) is a solution to reduce cement using, and provide concrete that can flow without using compaction tools. This research will examine the bending capacity of HVFA – SCC RC beams by 60% fly ash content, then will be compared with normal concrete beams. The specimen used in this research is a reinforced concrete beam with a cross sectional area of 10x 18,5x155 cm. Testing of flexural capacity uses a loading frame with 2 points of loading with a distance between loads of 45 cm. From this test, we will get the load-deflection relationship chart, the calculation of bending capacity of concrete beams HVFA-SCC 60%. Based on the bending capacity test of concrete beams, the value of HVFA-SCC by 60% fly ash is larger value than the bending capacity of the normal concrete beams.*

**Keywords :** *bending capacity, hvfa-scc, fly ash,*

### Abstrak

*High Volume Fly Ash – Self Compacting Concrete (HVFA-SCC) merupakan solusi untuk mengurangi penggunaan semen, dan tuntutan beton yang dapat mengalir tanpa menggunakan alat pemadatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis lentur pada balok beton bertulang HVFA-SCC dengan kandungan fly ash 60% kemudian dibandingkan dengan balok beton normal yang diuji pada umur beton 28 hari. Benda uji yang digunakan adalah balok beton bertulang dengan luas penampang 10x18,5x155 cm. Pada uji kapasitas lentur digunakan loading frame dengan 2 lokasi pembebanan dengan jarak antar beban sebesar 45 cm. Dari hasil pengujian diperoleh hubungan beban-lendutan yang dinyatakan dalam grafik serta hasil perhitungan kapasitas lentur balok beton HVFA-SCC 60%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas lentur pada balok beton bertulang HVFA-SCC dengan kandungan fly ash 60% memperoleh nilai kapasitas lentur yang lebih tinggi dibanding dengan beton normal.*

**Kata Kunci :** *kapasitas lentur, hvfa-scc, fly ash,*

### PENDAHULUAN

Semen sebagai salah satu penyusun beton, menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya Global Warming (Benhelal and Zahedi 2013). Hal tersebut karena proses pembakaran suhu tinggi pada produksi semen menghasilkan emisi gas CO<sub>2</sub>, proses produksi semen ini mencapai 7% dari keseluruhan gas emisi CO<sub>2</sub> yang memicu efek rumah kaca yang menyebabkan Global Warming (Worrell and Price 2001). Permasalahan inilah yang mendasari perlunya inovasi beton ramah lingkungan yang berkelanjutan dan bisa digunakan untuk generasi ke depannya. Maka diperlukannya sebuah material pengganti penggunaan semen pada campuran beton.

Penelitian ini menggunakan fly ash sebagai bahan campuran untuk mengurangi komposisi semen dalam powder. Jatale et al., 2013 menginformasikan bahwa penggunaan fly ash dapat menaikkan *workability* beton serta mempengaruhi tingkat kekuatan beton yang dipengaruhi oleh faktor air semen (*w/c ratio*) serta presentase fly ash pada campuran beton. Fly ash berbentuk butiran halus bulat yang dapat terbang bebas di udara dan dapat mengancam kesehatan apabila terhirup karena mengandung bahan kimia yang tidak seharusnya dihirup oleh manusia seperti silikon dioksida (SiO<sub>2</sub>). Kandungan (SiO<sub>2</sub>) dalam fly ash merupakan bahan *pozzolan* yang dapat membentuk kalsium hidrat (CSH) yang apabila senyawa ini bereaksi dengan (Ca(OH)<sub>2</sub>) pada temperatur biasa akan membentuk senyawa bersifat *cementitious* (bersifat mengikat). Penggunaan fly ash dalam jumlah besar dalam campuran beton atau dikenal sebagai *High Volume Fly Ash (HVFA)* yang memiliki kandungan fly ash lebih dari 50% dari total material *cementitious*.

Beton akan membutuhkan material baja tulangan dalam penerapannya dikarenakan sifat beton yang hanya kuat menahan gaya tekan namun lemah terhadap gaya tarik. Dengan adanya tulangan tersebut, beton segar harus mampu melewati celah antar tulangan dan menghasilkan beton yang dapat memadat tanpa adanya rongga didalamnya agar tidak menurunkan hasil kuat tekan beton itu sendiri. Solusi dari permasalahan tersebut adalah penggunaan beton yang dapat memadat sendiri atau *Self Compacting Concrete* (SCC) karena beton segarnya lebih cair jika dibandingkan dengan hasil pembuatan beton segar pada beton normal sehingga lebih mudah dalam pengerjaannya.

Besar kapasitas lentur (*bending capacity*) pada balok beton bertulang HVFA-SCC dengan kandungan *fly ash* sebesar 60% akan dikaji dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan berupa balok beton bertulang yang nantinya akan dilakukan perbandingan dengan beton normal pada umur uji 28 hari.

## KAJIAN PUSTAKA

### Self Compacting Concrete (SCC)

SCC merupakan campuran beton dengan karakteristik yaitu dapat memadat mandiri tanpa perlu dibantu alat pemadat yaitu *vibrator*. Selain itu, campuran beton ini memiliki nilai *flowability* serta *workability* yang relatif tinggi. *Self Compacting Concrete* (SCC) ini mempunyai karakteristik khusus lainnya yaitu memiliki volume pori-pori yang kecil pada beton, hal ini dapat mengurangi jumlah udara yang terperangkap dalam campuran beton (Herbudiman, 2012).

### High Volume Fly Ash

*High Volume Fly Ash Concrete* (HVFA) adalah campuran beton yang menggunakan *fly ash* bervolume tinggi sebagai bahan tambah. HVFA ini, memiliki lebih dari 50% kandungan semen sebagai material pengganti yaitu *fly ash* kelas C ataupun kelas F. (Saha & Rajasekaran 2017)

### High Volume Fly Ash – Self Compacting Concrete (HVFA-SCC)

Campuran beton ini merupakan inovasi beton SCC terbaru dalam dunia teknologi beton atau dapat dikategorikan sebagai SCC dalam tipe baru yang komposisi materialnya mengandung *fly ash* dengan jumlah 50% atau lebih dari total *cementitious* untuk memperoleh beton yang kuat serta tahan lama.

### Kapasitas Lentur Balok

SNI terkait beton yaitu pada Pasal 10.2.7 memberikan pernyataan terkait izin penggunaan distribusi tegangan tekan persegi ekuivalen untuk dilakukan perhitungan kuat penampang ultimate, kuat lentur dapat dihitung dengan persamaan berikut

$$C = 0,85 f'_c ab \dots\dots\dots [1]$$

$$T = A_s f_y \dots\dots\dots [2]$$

Untuk memenuhi syarat keseimbangan maka  $C = T$  sehingga didapati

$$a = \frac{0,85 f'_c b}{A_s f_y} \dots\dots\dots [3]$$

Sehingga

$$M_n = T \left( d - \frac{a}{2} \right) \dots\dots\dots [4]$$

## METODE


Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan melakukan sebuah percobaan pada benda uji untuk memperoleh data-data dan diselidiki dalam kondisi terkontrol dengan urutan kegiatan yang sistematis yang selanjutnya dibandingkan dengan hasil perhitungan secara analitis untuk menghasilkan suatu simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada penelitian digunakan benda uji berupa balok beton bertulang dengan profil penampang 10 x 18.5 x 155 cm. terdiri dari 2 buah balok beton normal dan 2 buah balok beton tipe HVFA-SCC dengan 60% kandungan pada umur beton 28 hari. Benda uji dimodelkan seperti Gambar 1 berikut :



Gambar 1. Model Benda Uji Balok Lentur

Setting up alat uji dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

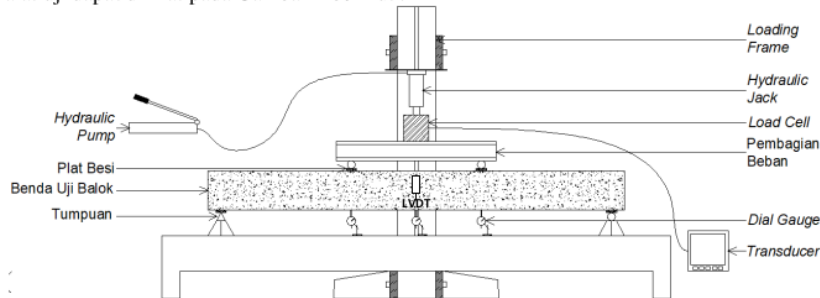

Gambar 2. Setting Up Alat Pengujian Balok

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Bahan

Agregat halus diuji terlebih dahulu pada beberapa lingkup pengujian meliputi *absorbtion*, *apparent specific gravity*, *bulk specific gravity*, dan *bulk spesific SSD*, kandungan zat organik, kandungan lumpur. Hasil uji agregat halus dinyatakan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Agregat Halus

| Jenis Pengujian                  | Hasil                     | Standar                      | Keterangan      |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| <i>Apparent Specific Gravity</i> | 2,59 gram/cm <sup>3</sup> | -                            | -               |
| <i>Bulk Specific Gravity</i>     | 2,40 gram/cm <sup>3</sup> | -                            | -               |
| <i>Absorbtion</i>                | 3,09 %                    | -                            | -               |
| <i>Bulk Specific SSD</i>         | 2,48 gram/cm <sup>3</sup> | 2,4 – 2,6 gr/cm <sup>3</sup> | Memenuhi syarat |
| Kandungan Zat Organik            | Kuning Muda               | Kuning Muda                  | Memenuhi syarat |
| Kandungan Lumpur                 | 0,6 %                     | Maks. 5%                     | Memenuhi syarat |

Pengujian agregat kasar yang dilakukan meliputi pengujian *absorbtion*, *apparent specific gravity*, *bulk specific gravity*, *bulk spesific SSD*, dan keausan agregat. Hasil uji agregat kasar dinyatakan pada Tabel 2.

Table 2. Hasil Uji Agregat Kasar

| Jenis Pengujian                  | Hasil Pengujian           | Standar                        | Kesimpulan      |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <i>Apparent Specific Gravity</i> | 2,75 gram/cm <sup>3</sup> | -                              | -               |
| <i>Bulk Specific Gravity</i>     | 2,70 gram/cm <sup>3</sup> | -                              | -               |
| <i>Bulk Specific SSD</i>         | 2,70 gram/cm <sup>3</sup> | 2,5 – 2,7 gram/cm <sup>3</sup> | Memenuhi syarat |
| <i>Absorbtion</i>                | 0,73 %                    | -                              | -               |
| Kausan Agregat                   | 26,92 %                   | <50 %                          | Memenuhi syarat |

Kuat tarik baja diuji di Laboratorium Material Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, memakai mesin UTM (*Universal Testing Machine*) yang telah memenuhi standar ASTM. Sampel uji baja yang dipakai adalah baja ulir berdiameter 10 mm dengan panjang 30 cm dan telah dibubut sepanjang Lo 6,2 cm dengan diameter 8 mm. Hasil pengujian ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Kuat Tarik Baja Ø16 mm

| Benda Uji | D (mm) | As (mm <sup>2</sup> ) | P <sub>teleh</sub> (N) | P <sub>maks</sub> (N) | F <sub>y</sub> (MPa) | F <sub>u</sub> (MPa) |
|-----------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A         | 10     | 47,78                 | 26,70                  | 36,13                 | 565                  | 755                  |
| B         | 8      | 49,02                 | 21,34                  | 28,19                 | 435                  | 575                  |
| Rata-rata |        |                       |                        |                       | 445                  | 575                  |

**Hasil Uji Beton Segar**

Pengujian beton segar HVFA-SCC 60% berupa *L-Box Test*, *V-Funnel Test*, serta *Flow Table Test*, Pengujian beton segar beton normal berupa uji *Slump*. Hasil uji beton segar dinyatakan dalam Tabel 4 hingga Tabel 6.

Tabel 4. Hasil Uji *Flow Table Test* HVFA-SCC 60%

| Kode     | <i>Flow Table Test</i> |                  |                             | Syarat menurut EFNARC      |                     |            |
|----------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|          | d1 (mm)                | Diameter d2 (mm) | d <sub>rata-rata</sub> (mm) | Waktu t <sub>50</sub> (dt) | T <sub>50</sub> (s) | Keterangan |
| HVFA 60% | 600                    | 640              | 620                         | 3                          | 2 – 5               | Memenuhi   |

Table 5. Hasil Uji *L-Box* HVFA-SCC 60%

| Kode     | <i>L-Box Type</i>   |                     |                                |                                          | Keterangan |
|----------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|
|          | h <sub>1</sub> (mm) | h <sub>2</sub> (mm) | h <sub>2</sub> /h <sub>1</sub> | Syarat (h <sub>2</sub> /h <sub>1</sub> ) |            |
| HVFA 60% | 90                  | 85,5                | 0,95                           | 0,8 – 1,0                                | Memenuhi   |

Tabel 6. Hasil Uji *V-Funnel* HVFA-SCC 60%


| Kode     | T (dt) | Syarat (dt) | Keterangan |
|----------|--------|-------------|------------|
| HVFA 60% | 6      | 6-12        | Memenuhi   |

Hasil pengujian beton segar HVFA-SCC 60% seluruhnya sudah memenuhi syarat beton SCC berdasarkan *Specification and Guidelines for Self – Compacting Concrete* yang diterbitkan oleh EFNARC.


Pengujian *slump* pada beton normal diperoleh nilai 10 cm. Menurut SNI 7656 2012, syarat nilai *slump* beton normal adalah 2,5-10 cm. Maka, hasil uji tersebut memenuhi syarat.

**Pengujian Kapasitas Lentur Balok**

Pada uji balok beton bertulang HVFA-SCC 60% dengan balok beton normal didapatkan keruntuhan balok yang dikarenakan adanya gagal lentur, yaitu kapasitas geser balok didesain lebih kuat dibandingkan dengan kapasitas lenturnya. Pembacaan lendutan dilakukan setiap interval pembebanan 0,25 kN. Hubungan beban dan lendutan maksimum di titik beban hasil uji kapasitas lentur balok normal serta HFVA-SCC 60% disajikan pada Gambar 3 dan 4 berikut

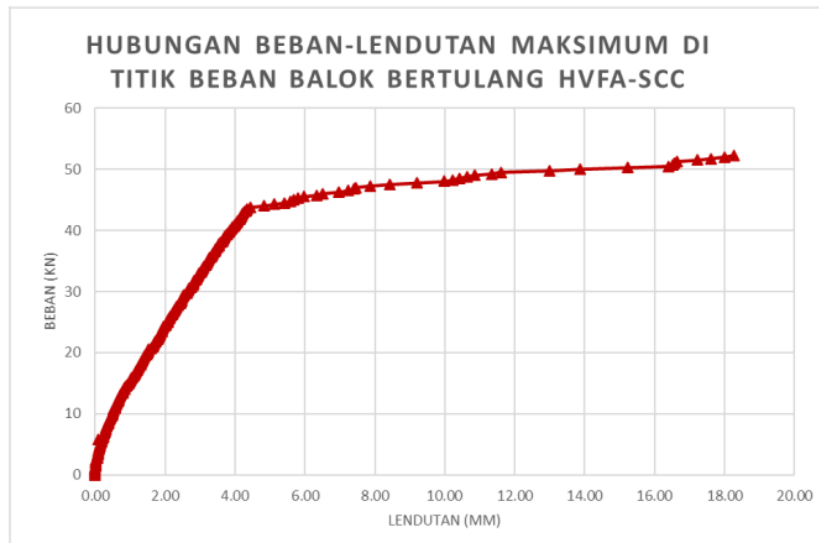

Gambar 3. Hubungan Beban-Lendutan Maksimum di Titik Beban Balok Beton Bertulang HVFA-SCC 60%

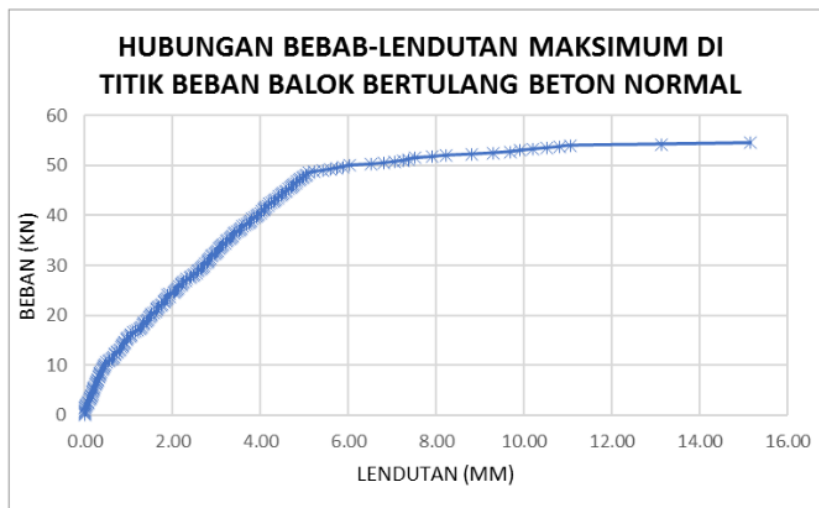

Gambar 4. Hubungan Beban-Lendutan Maksimum di Titik Beban Balok Beton Bertulang Normal

#### KESIMPULAN

1. Lendutan maksimal terjadi di titik beban yang diterima balok beton bertulang HVFA-SCC 60% adalah 18,28 mm sementara pada balok beton normal terjadi pada 15,16 mm.
2. Kapasitas lentur balok HVFA-SCC 60% adalah 12,05 kNm dan balok beton normal 11,04 kNm.

## REFERENCES

- Anonim, May. 2005. *Specification and Guidelines for Self-Compacting Concrete*. European federation of specialist construction chemicals and concrete system.
- Anonim. 2012. *Tata Cara Pemilihan Campuran Untuk Beton Normal, Beton Berat Dan Beton Massa Dengan Standar SNI 7656: 2012*. Jakarta, Badan Standarisasi Nasional.
- Anonim. 2019. *Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan (SNI 2847:2019)*. Jakarta: Standar Nasional Indonesia.
- Benhelal, Emad, and Gholamreza Zahedi. 2013. "Global strategies and potentials to curb CO<sub>2</sub> emissions in cement." *Journal of Cleaner Production* 142-161.
- Herbudiman B., and Dewi L., D., 2012, *Beton Ringan Self-Compacting dengan Agregat dan Powder Limbah Pecahan Genteng Merah*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Jatale, A., Tiwari, K., & Khandelwal, S. 2013. Effects on compressive strength when cement is partially replaced by fly ash. *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering*, 5(4), 34-43.
- Saha, Suman, and C. Rajasekaran. 2017. "Construction and Building Materials." *Enhancement of the properties of fly ash based geopolymer paste by incorporating ground granulated blast furnace slag* 615-620.
- Worrell, Ernst, and Lynn Price. 2001. "Annual Review of Energy and the Environment." *Carbon Dioxide Emissions from the Global Cement Industry* 303-329.

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

2%

2

[matriks.sipil.ft.uns.ac.id](http://matriks.sipil.ft.uns.ac.id)

Internet Source

2%

3

[mafiadoc.com](http://mafiadoc.com)

Internet Source

2%

4

[www.scilit.net](http://www.scilit.net)

Internet Source

2%

5

[rekayasasipil.ub.ac.id](http://rekayasasipil.ub.ac.id)

Internet Source

1%

6

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

1%

8

[sipil.ft.uns.ac.id](http://sipil.ft.uns.ac.id)

Internet Source

1%

9

[agritech.unhas.ac.id](http://agritech.unhas.ac.id)

Internet Source

1%



---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 1%

# Jurnal Lutfi Dwi R

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---